



GUNCAST 28 LI

气动喷涂料

一般介绍

GUNCAST 28 LI 是一种回弹量小, 具有优异喷补性能的低铁传统喷补料。该喷补料非常适合用于锅炉、热交换器、水泥窑预热带、渣灰斗、烟道、热处理炉及其他工业用途。

技术数据

化学成份:

氧化铝-----48.0%	最高使用温度-----1540℃
氧化硅-----41.4%	材料密度-----1.99g/cm ³
氧化钙-----6.4%	粒度-----5 毫米
二氧化钛---1.8%	施工方法-----喷补
氧化铁-----0.8%	标准包装-----25公斤纸袋包装
碱-----0.9%	标准托盘-----每托盘40袋, 1吨装
氧化镁-----0.2%	提示-----也可使用吨装托盘。


施工参数

预混加水量:	0-4%
加水量:	在喷枪口调节
初始硬化:	1-5 小时
完全硬化:	2-18 小时

联矿专门为金属加工行业提供全套的 MATRIX 系列不定型耐火材料, 欲了解细节或适合贵厂使用的产品, 请与联矿代表联系。

警告: 本品含有氧化铝、硅酸铝、钙铝水泥和二氧化硅。国际癌症研究会已把二氧化硅和一些硅酸盐列为致癌物。其他资料和使用指导参见材料安全数据档案, 避免吸入粉尘, 在施工、搬运和处理材料时戴上 NIOSH 推荐的防毒面具防止吸入粉尘, 避免和皮肤及眼睛接触, 水泥和新混的浇注料对皮肤和眼睛有刺激。不正确的烘干和烧结工艺会引起蒸汽喷出而引起人身伤害。如果眼睛弄上, 应立即反复用水冲洗并去看医生。为了安全和最合理的使用, 必须遵守正确的方法施工。

©12/11/2012 联合矿产(天津)有限公司
Allied Mineral Products (Tianjin) Co., Ltd

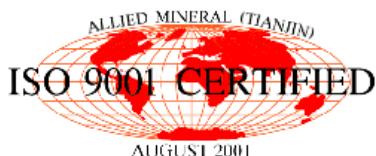

本文基于最佳实验室和文献数据, 并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利, 仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证, 细节可供。

产品说明书

天津市塘沽海洋高新技术开发区燕山道 2 号 电话: 022-25210378 传真: 022-25210377
www.alliedchina.com E-Mail: amtsales@alliedmin.com



联合矿产
(天津)有限公司

实验室物理指标

温度	密度	线变化*	抗折	耐压	高温 抗折	气孔率	热导率	耐磨
℃	g/cm ³	%	MPa	MPa	MPa	%	W/(m • K)	cm ³
110	2.21	-	10.3	53.9		11.6	-	8
815	1.99	-0.10	6.5	50.6		27.4	0.92	-
1100	1.99	-0.40	5.9	41.3		27.3	1.02	-
1230	2.00	-0.20	6.0	31.3		26.5	-	-
1400	1.94	0.40	12.2	55.8		22.6	1.11	-
1500	1.79	1.90	7.6	55.5		14.6		



本文基于最佳实验室和文献数据，并不是一个保证书。本文不侵犯任何专利，仅供参考和检验用 不用于作产品规格说明用。联矿对本产品可提供有限保证，细节可供。